

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/OPEC/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC

Địa chỉ: Lô số 16, đường 206 khu A, Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 024 7306 8868

Fax: 024 3795 1071

E-mail: cskh@opec.vn

Mã số doanh nghiệp: 0104160054, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 04/12/2018. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 14/2016/ATTP-CNĐK. Ngày Cấp: 22/03/2016. Nơi cấp: Chi cục ATVSTP tỉnh Hưng Yên.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Màng bọc Thực phẩm tự hủy sinh học PVC

2. Thành phần: Polyvinyl Chloride

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 03 năm.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách hộp: 01 cuộn/ hộp offset

- Kích cỡ - trọng lượng cuộn: 30cm x 35m x 119gr; 30cm x 60m x 204gr; 30cm x 100m x 340gr; 30cm x 150m x 510gr; 30cm x 250m x 850gr; 30cm x 300m x 1020gr; 45cm x 250m x 2000gr; 45cm x 300m x 2070gr; 45cm x 500m x 3090 gr...

- Quy cách thùng: 50 hộp, 10 hộp, 06 hộp/ thùng carton.

Hoặc quy cách thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Công ty sản xuất : **PowerWrap Corporation.**

Địa chỉ: 31-3, Daraktaeseong-gil, Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, South Korea 28174

Điện thoại: +82 43236 9915.

6. Tên và địa chỉ cơ sở đóng gói sản phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

Thương nhân : **Công ty cổ phần nhựa OPEC.**

Địa chỉ: Lô số 16, đường 206 khu A, KCN Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh
Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 024 7306 8868

III. Mẫu nhãn sản phẩm (dự kiến)

Đính kèm trang sau.

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Công ty cổ phần nhựa OPEC đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: QCVN 12-1 : 2011/BYT.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hưng Yên, ngày 15 tháng 01 năm 2019.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



41600
ÔNG T
Ổ PH
NHỰ
OPE
LÂM - T



Số/No: 2018/1332 TM/5

Trang/Page: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử/ Name of sample: **Màng bọc thực phẩm PVC tự hủy sinh học**
- Khách hàng/ Customer: **Công ty cổ phần nhựa OPEC**
- Số lượng mẫu/ Quantity: **1 cuộn**
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: **29/6/2018**
- Tình trạng mẫu/ Status of sample: **Mẫu không bao gói**
- Thời gian thử nghiệm/ Test duration: **Từ ngày/ From: 29/6/2018 đến ngày/ To: 11/7/18**

STT Item	Tên chỉ tiêu Specifications	Phương pháp thử Test methods	Mức QCVN 12-1:11/BYT	Giới hạn phát hiện	Kết quả Results
1.	Hàm lượng kim loại :				
1.	Hàm lượng Cd $\mu\text{g/g}^{(*)}$	QCVN 12-1:2011/BYT	< 100	1,0	Không phát hiện
2.	Hàm lượng Pb $\mu\text{g/g}^{(*)}$	"	< 100	1,0	Không phát hiện
3.	Hàm lượng cặn khô: Điều kiện ngâm : (*)	QCVN 12-1:2011/BYT			
	1. 60°C, 30 phút, trong nước, $\mu\text{g/ml}$	"	≤ 30	5,0	Không phát hiện
	2. 25°C, 60 phút, trong n-heptan, $\mu\text{g/ml}$	"	≤ 30	5,0	21,25
	3. 60°C, 30 phút, trong axit acetic 4%, $\mu\text{g/ml}$	"	≤ 30	5,0	< 15
	4. 60°C, 30 phút, trong etanol 20% , $\mu\text{g/ml}$	"	≤ 30	5,0	< 15
4.	Tổng kim loại nặng qui ra Pb (Điều kiện thử nghiệm: 60°C, 30 phút trong axit axetic 4%) $\mu\text{g/ml}$	QCVN 12-1:2011/BYT	$\leq 1,0$	-	< 1,0
5.	Lượng KMnO ₄ sử dụng, $\mu\text{g/ml}^{(*)}$ (Điều kiện thử nghiệm: 60°C, 30 phút trong nước)	QCVN 12-1:2011/BYT	≤ 10	1,0	< 3,0

CHỨNG THỰC
BẢN SAO DÙNG VÀ TÀI CHÍNH
 Ngày: 13-07-2018
 Số: 088999 01
 Quyền: SCT/BS


QCVN12-1:11/BYT- Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì đựng thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
 (*) chỉ tiêu được Vilas công nhận
 Phiếu này thay cho phiếu kết quả số 2018/1332/TN4/05 cấp ngày 11/07/2018

PHỤ TRÁCH PHÒNG THỬ NGHIỆM
HOÁ - THỰC PHẨM

Đỗ Văn Thích



Hà nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018
GIÁM ĐỐC

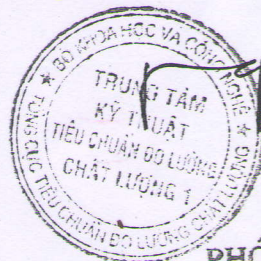

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

CÔNG CHỨNG VIÊN
Khúc Mạnh Cường

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.